

## RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

Pražský hrad - Španělský sál - restaurování části renesanční štukové výzdoby jižní zdi

Restaurátoři: Jan Bradna, Zdeněk Fučík, Jiří Novotný,  
Jiří Kačer, Marcela Kačerová

Investor: Kancelář prezidenta ČSFR Pražský hrad

Provedení prací: 1990

Během pravidelné obnovy výmalby a zlacení celého interieru Španělského sálu byly objeveny části původní rudolinské štukové výzdoby sálu.

Před započetím restaurátorských prací na štukovém pásu, cviklech a svornících oblouků jižní zdi byla již celá tato zeď omyta od dobře rozpustného bílého vymalování.

Úkolem restaurátorských prací bylo dokončit čištění těchto vymezených částí, provést jejich plastickou i barevnou retuš a konzervaci povrchů tak, aby byly zvýrazněny autentické hodnoty výzdoby při zachování estetických kvalit interieru.

Jednota povrchů byla roztržitěna zbytky stabilních těžko rozpustných bílých nátěrů, které houževnatě lplily na fermeži napuštěných původních i druhotních štukových a sádrových materiálech.

Po konzultacích s pracovníky památkového odd. / KP / a ing. P. Kotlíkem a ing. V. Heidingsfeldem / VŠCHT / jsme čištění prováděli mechanicky po předchozím dlouhodobém naměkčování nátěrů pomocí zábalů, nasycených vápennou vodou tak, aby byla obnovena tvarová a kresebná ostrost plastických prvků. Dočištěování bylo prováděno omytím zředěnou čpavkovou vodou a opakováním oplachem čistou vodou. Fragmenty šedavé podmalby, dochované v očích, ústech a obepínající některé hlavní tahy rostlinných ornamentů, zůstaly nedotčeny. Čištění bylo komplikováno nestejnou pevností původních a druhotních sádrových materiálů.

Tvarová retuš byla prováděna velmi jemnými vápennými a sádrovými materiály dle povahy jednotlivých míst. Jednalo se převážně o drobná mechanická porušení nebo o četné jemné praskliny ve štukovém materiálu.

Barevná úprava povrchů byla provedena po předchozích konzultacích s památkáři a pracovníky ČSAV individuálně, dle požadavku na zachování architektonického výrazu prostoru. Rámcově se řídila zásadou, aby u autentických povrchů byla zachována jejich přirozená původní barevnost materiálu a druhotné sádrové plastické části byly upraveny bílým nátěrem, použitým na celku interiéru. Lokální barevná retuš se převážně soustředila na plasticky retušovaná místa autentických částí a byla provedena stabilním organickým transparentním barvivem. U druhotné výzdoby bylo použito bílého nátěru.

Konzervace povrchů, u kterých se uplatňuje přirozená barevnost a struktura materiálu, byla provedena napouštěním vodní emulze tvrdých vosků s příměsí terpentynové silice.

Závěrem prací byl povrch zaleštěn tak, aby byla zvýrazněna původní modelace originálů. Konzervační odstranitelná vrstva vytváří ochranu a zvyšuje odolnost materiálu proti prachu a ostatním negativním vlivům.

Současně s restaurátorskými pracemi byly odebrány vzorky pro speciální výzkum použitych materiálů a technologií. Výsledky tohoto průzkumu poslouží k hlubšímu poznání a časovému zařazení této jedinečné památky.

Příloha: 29 listů fotodokumentace

V Praze 30.7. 1990

PAU TO UMĚLECKOU KOMISI  
ČESKÉHO FONDU VÝTVARNÝCH MÍST

31. červce 1990  
Jan Bradna plm' Novotný  
Fučík  
Marcela Kačerová  
Kačerová

## O P I S !

**Zpráva o prohlídce restaurátorského díla** DÍLO, podnik ČFVU výtvarná služba

Památka: štukový výzdoba Španělského sálu - HS 243/2/0217/90 Ct  
 ( 9 klenáků, 18x rohová výplň, vlys 42,5m).

Umístění: Španělský sál na PH

Investor: KPR - ČSFR, Praha-Hrad

Restaurátor: J.Bradna, J.Novotný, Z.Fučík, J.Kačer, M.Kačerová

Přítomni — investor: ing.Krása, ing.arch.Chotěbor

členové komise:  
 Raflová, J.Vích

za Dílo -VS: Cettlová

Zástupci unělecké komise prohlédli na místě rozsáhlou rest.práci na štukové výzdobě Španělského sálu.

Restaurátoři seznámili zástupce uměl.komise s bohatou fotodokumentací a problematikou prací. Hlavní problém, t.j. sejmoutí nepůvodních nátěrů, zvládli zvládli restaurátoři velmi úspěšně, rovněž tak i ostatní práce včetně lokálních barevných retuší. Veškeré práce byly průběžně konzultovány se zástupci pam.pěče KPR a Ústavu teorie dějin umění ČSAV.

Um.komise konstatuje, že kolaudované práce jsou provedeny velmi pečlivě. Dílo se kolauduje a doporučuje investorovi k převzetí.

Zakázka bude fakturována ve výši 148.750,-Kčs + 10% režie po schválení plenrm um.komise. Po dodání rest. dokumentace bude AH proplacen restaurátorům stejným dílem.

Vyjádření investora: restaur.práce přejímá a souhlasí s fakturací.

Pozn.: Kolaudace se netýká sádrových odlitků (T.Urban, M.Krátký), tyto budou předmětem dalšího kolaudačního řízení.

za investora: Petr Chotěbor v.r., Krása v.r.

za UK-ČFVU: Raflová v.r., Vích v.r.

restaurátoři: Bradna v.r., Fučík v.r., Kačer v.r.,  
 Kačerová v.r., Novotný v.r.

za Dílo předává: Cettlová v.r.

**DÍLO**



Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování




Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování

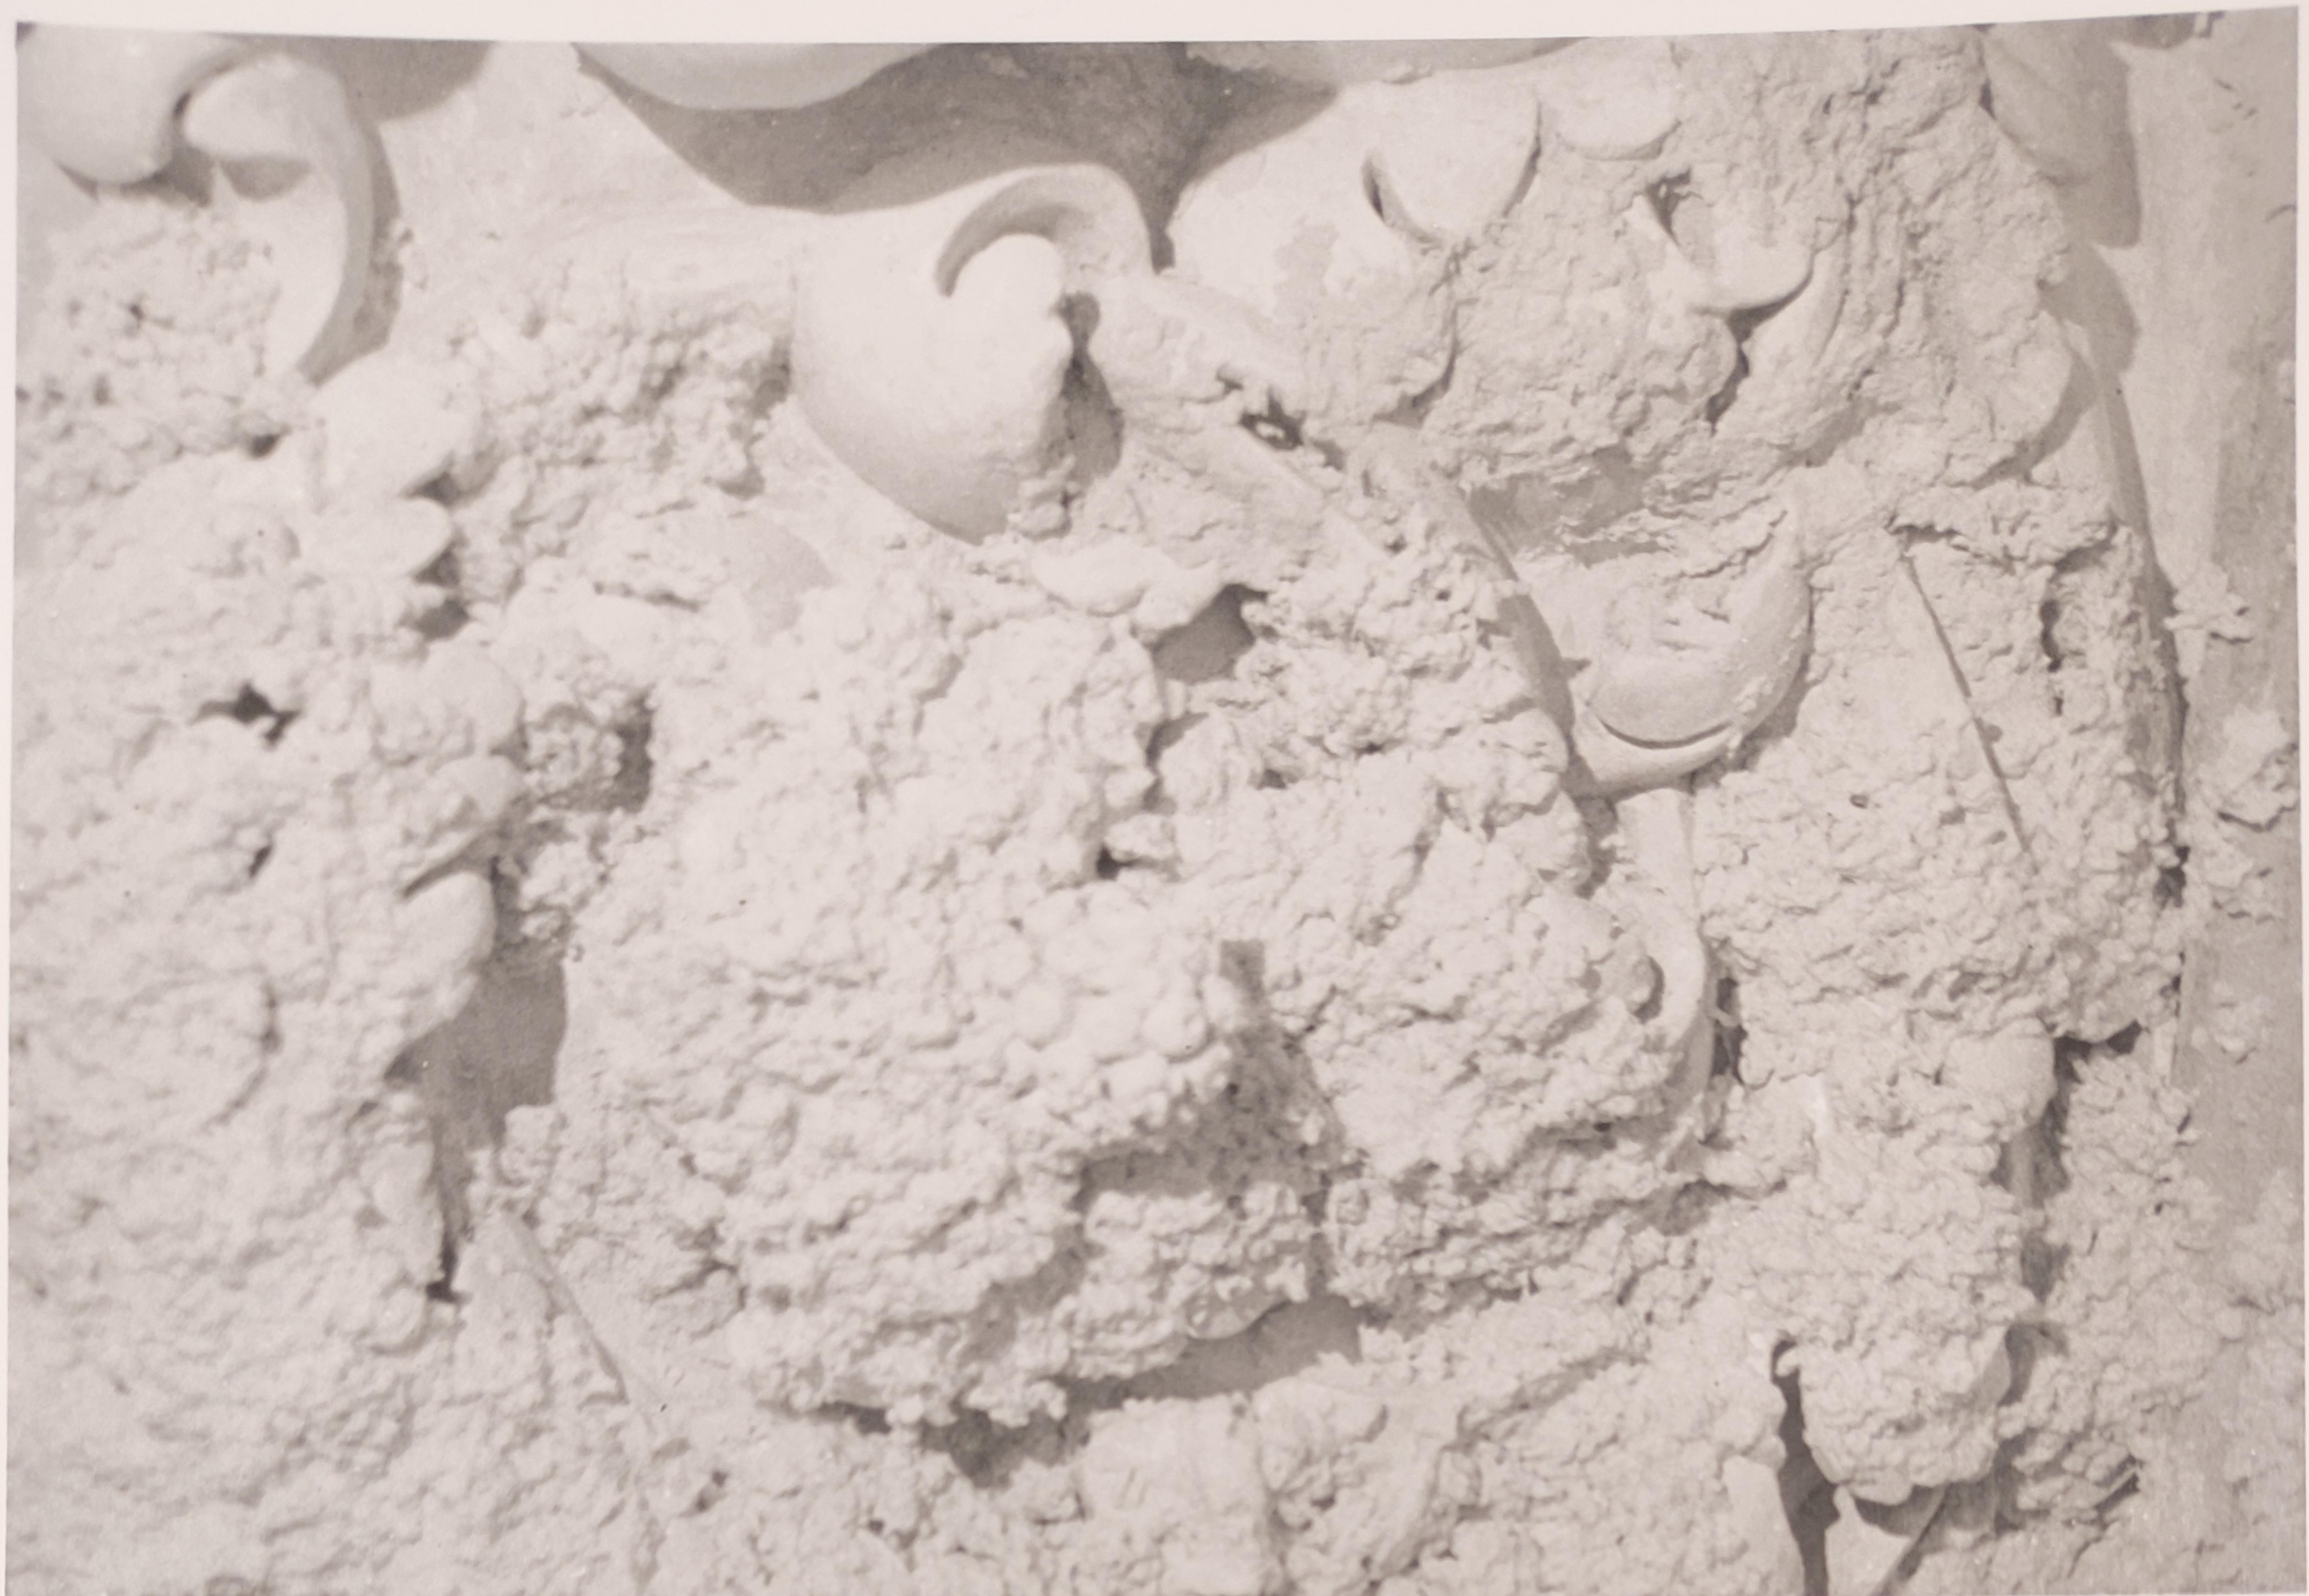

Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování




Španělský sál Pražského hradu  
stav při restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování

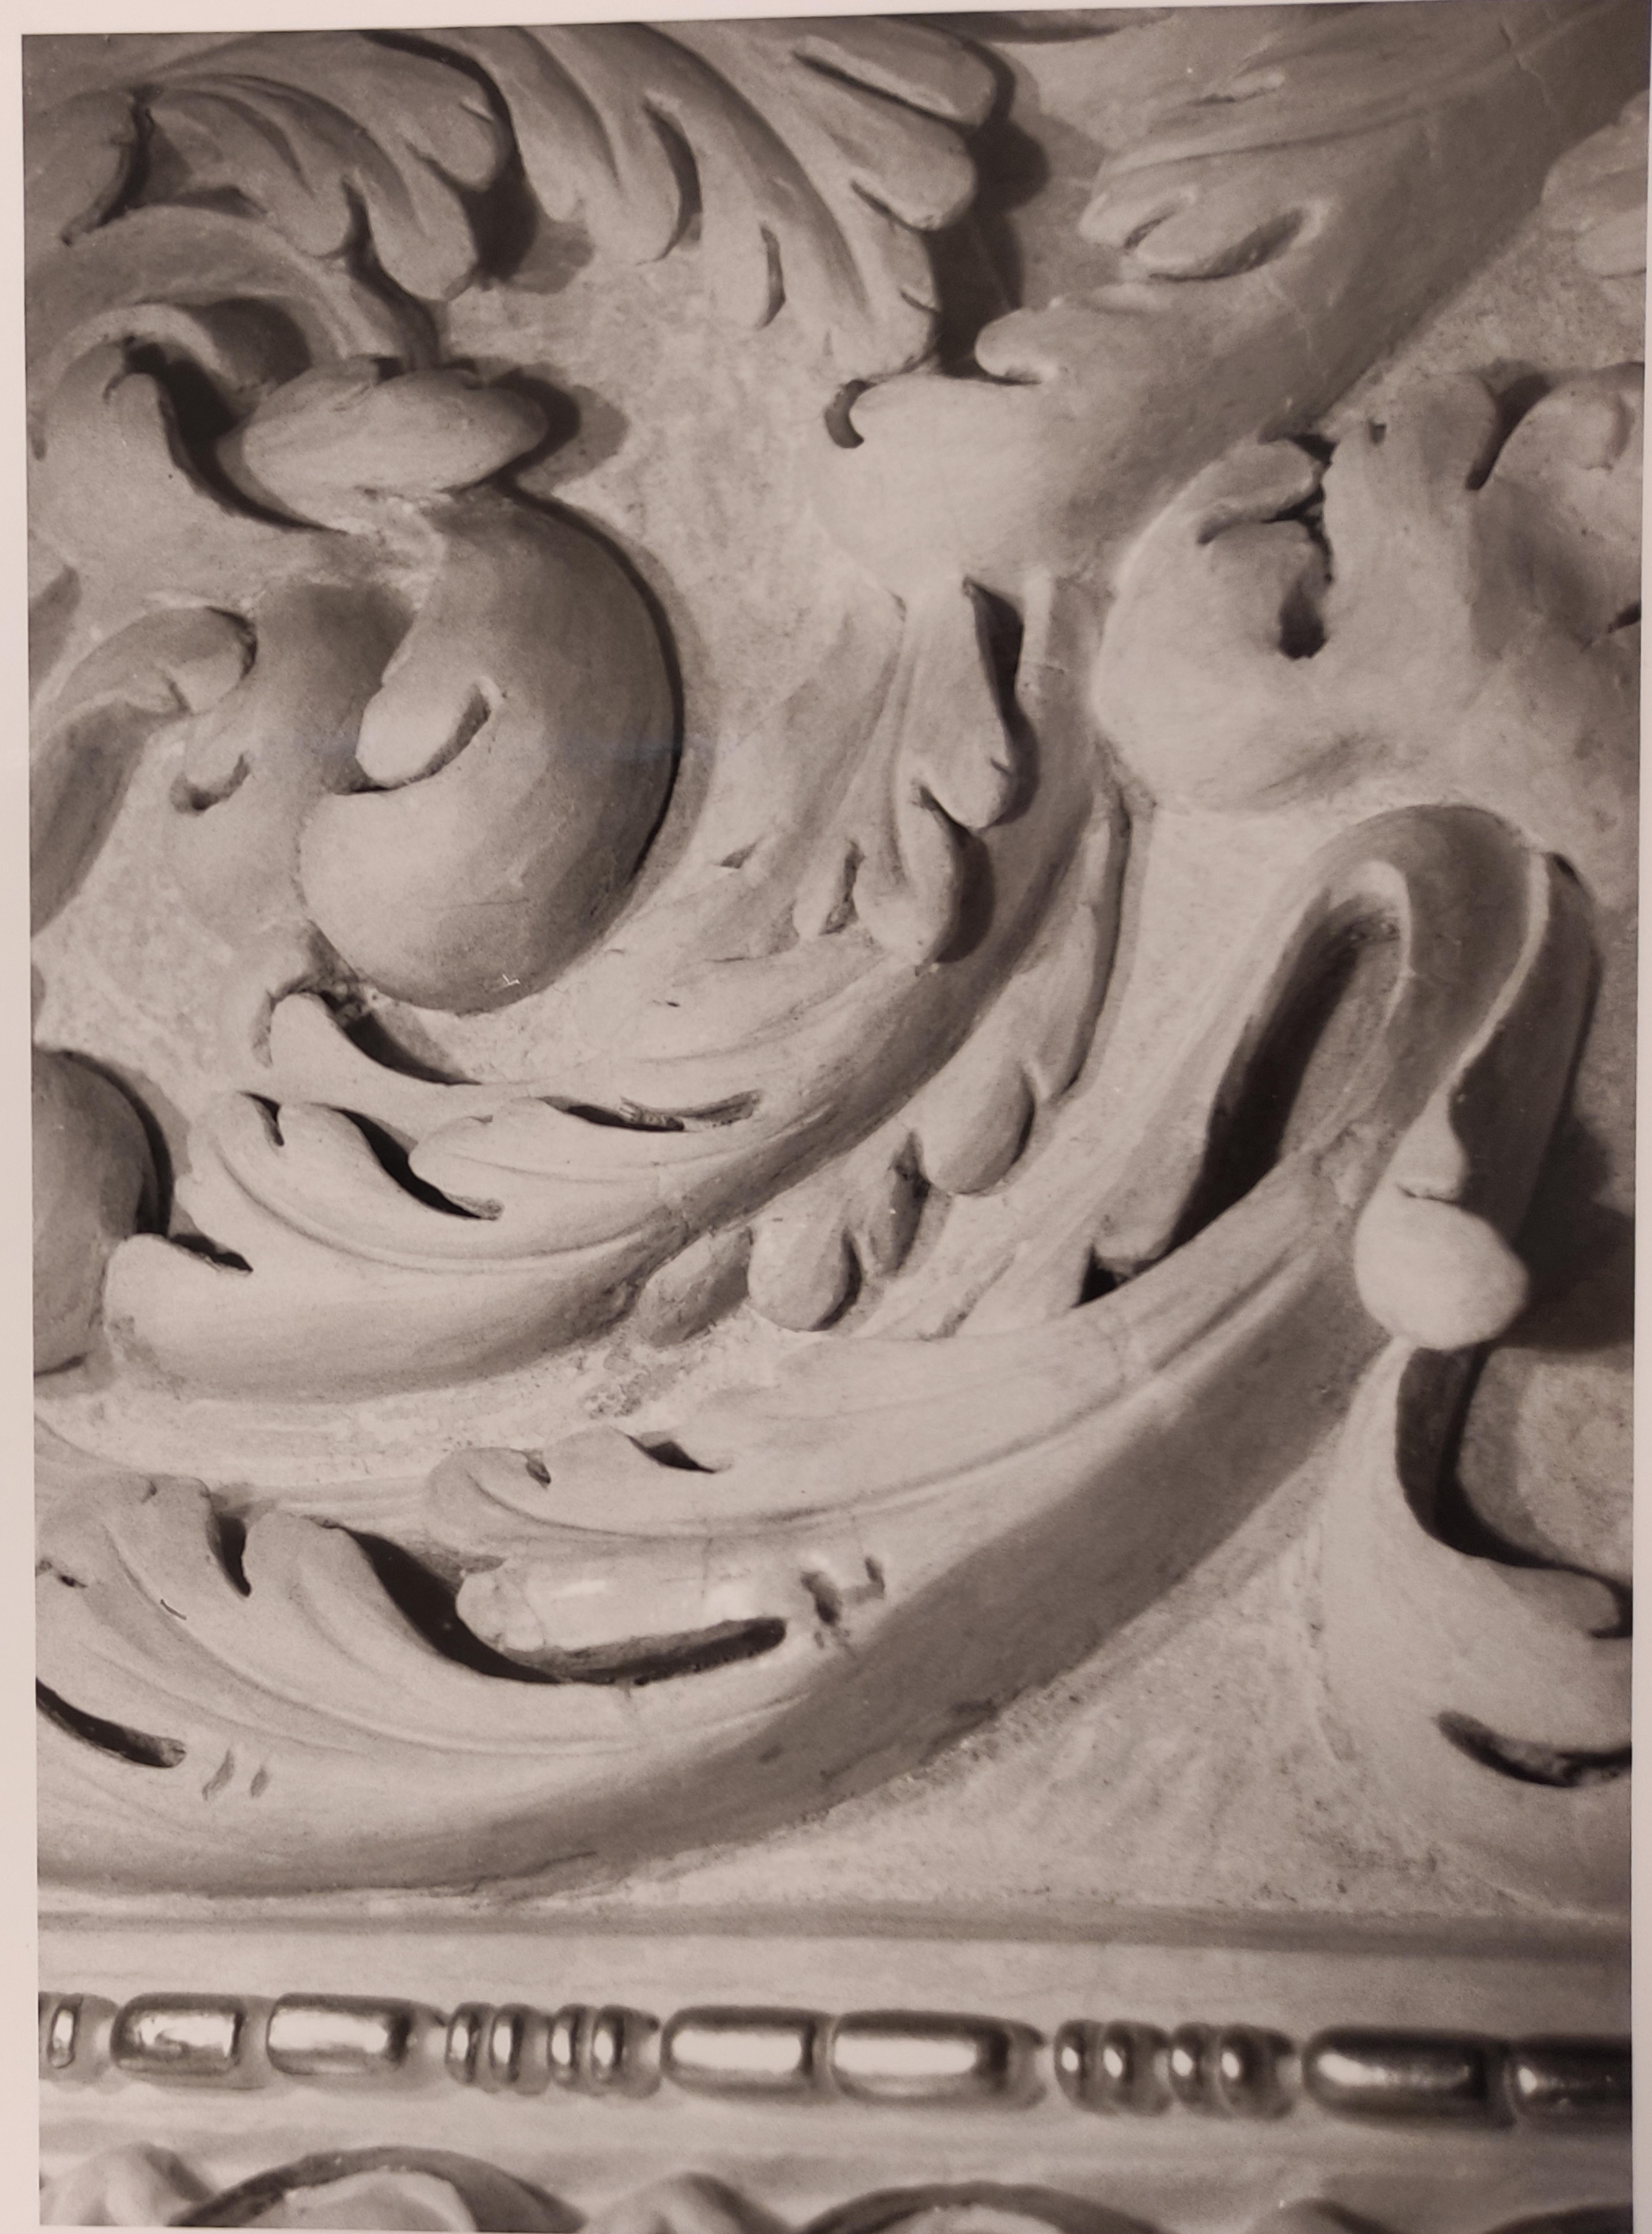

Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování



Španělský sál Pražského hradu  
stav po restaurování

R e s t a u r á t o r s k á z p r á v a

Předmětem restaurování bylo pořízení 5ti kusů kopí štukové výzdoby Španělského sálu na Pražském hradě.

Po očištění vybraných částí štuk.výzdoby byla vyrobena lukoprenová forma se sádrovými klíny a pláštěm. Do forem byly odlitý sádrové kopie s konstrukcí z juty a nerezavějících drátů. Formát a boky jednotlivých odlitrků byly upraveny a domodelovány. Po vyschnutí odlity napuštěny horkou fermeží. Patina byla provedena ve vosku a šelaku.

V Praze dne 27.11.1990

Miroslav Krátký

Tomáš Urban

4. pros. 1990

*H. Krátký*  
*T. Urban*  
*J. Drinský*  
*M. K.*

